

Design: Kratzputz

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 1:

Auf die horizontal aufgeraute Armierungsschicht wird der RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz im ersten Arbeitsgang auf Kornstärke aufgezogen.



Schritt 2:

Der RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz wird nur aufgezogen und nicht strukturiert.



Schritt 3:

Am Folgetag wird der RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz manuell oder maschinell aufgebracht. Mit der RÖFIX R16 Zahntraufel wird der Putz gleichmässig in eine Richtung im 45°-Winkel durchgekämmt.



Schritt 4:

Der noch frische RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz wird in Richtung der Zahnung ausgeglättet, dabei darf kein Material abgetragen werden.

**Schritt 5:**

Eventuell entstandene Luftblasen im frischen Putz werden mit einer Kelle geöffnet.

**Schritt 6:**

Die Fehlstellen werden mit dem Originalmaterial verschlossen.

**Schritt 7:**

Der noch weiche RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz wird mit der RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel durchgekämmt.

**Schritt 8:**

Nach dem Antrocknen wird der RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz mit dem RÖFIX Schleifwunder in kreisenden Bewegungen gekratzt. Beim Kratzen darf kein Material am Werkzeug kleben bleiben.



Schritt 9:

Die Ausbruchstellen können mit den bereits abgekratzten Originalmaterial nachgebessert werden.

Achtung:

Die Verwendung von neu angemischtem Material zeichnet sich später farblich ab!



Schritt 10:

Die Ausbruchstellen können anschliessend gleichmässig gekratzt werden.



Schritt 11:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, wird die Fassade abschliessend mit einem weichen Besen in kreisenden Bewegungen gereinigt.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Ein nachträgliches Verdünnen des Materials oder die Verwendung von neu angemachtem Material zeichnet sich farblich ab.
- Die Temperatur muss an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zwischen 8 °C und 30 °C betragen, um ein gleichmässiges Farb- und Strukturbild der Fassade zu erreichen.
- Das künstliche Beheizen der Fassadefläche ist unzulässig.
- Das Gerüst sollte nach aussen abgestützt sein, denn Verankerungen, die den Putz durchdringen, sollten wenn möglich vermieden werden.
- Je nach eingesetztem Werkzeug kann die Oberfläche visuell unterschiedlich aussehen. Wir empfehlen daher, eine zusammenhängende Fläche immer mit demselben Werkzeug zu bearbeiten.
- RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz darf nicht im Spritzwasserbereich, unter Terrain oder in Bereichen mit stehendem Wasser eingesetzt werden.
- RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz kann – bedingt durch die natürlichen Farbkornvarianten und dem Glimmereffekt – nicht überstrichen werden.
- Bei der Trocknung von mineralischem Putz kann eine variierende Luftfeuchtigkeit oder eine grosse Temperaturschwankung zu Farbtonveränderungen sowie einem wolkigen Erscheinungsbild führen.
- Das Auftragen, Entlüften und Abziehen des RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz muss immer am Nachmittag (13:00-17:00 Uhr) stattfinden.
- Der Kratzzeitpunkt des RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz muss auf jeder Fassadenseite zur gleichen Tageszeit (07:00-12:00 Uhr) erfolgen.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.


Verwendete Produkte:

RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz



Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Verputzmaschine G4
- RÖFIX R16 Zahntraufel
- Spachtel
- RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel
- RÖFIX Schleifwunder
- Besen

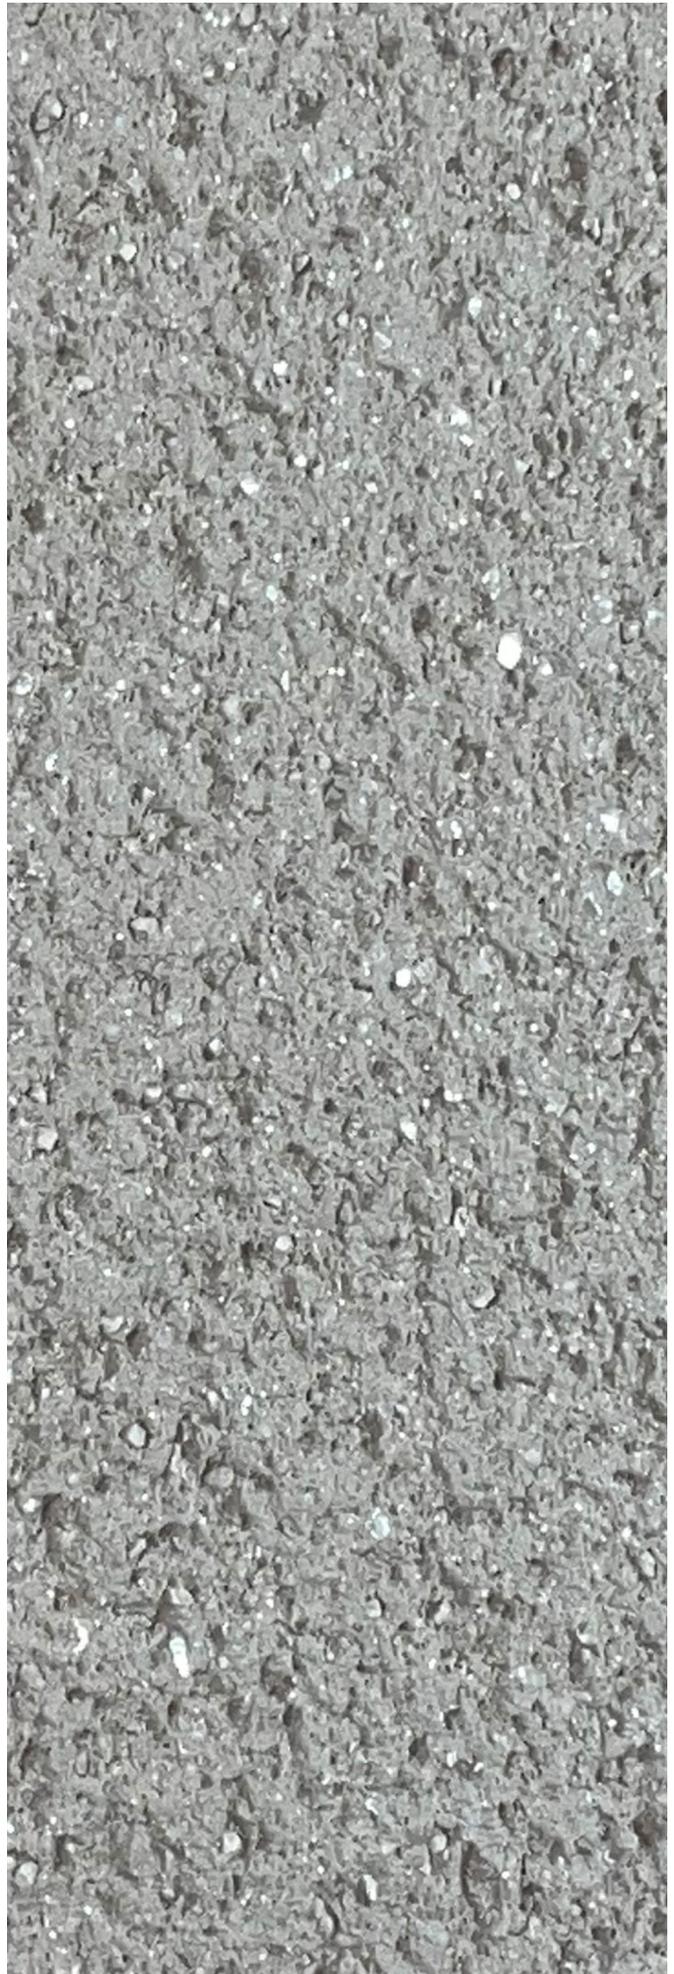



ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

WWW.ROEFIX.CH/TOOLS-SERVICES

- Broschüren
- RÖFIX Katalog
- Verputzempfehlungen
- Unsere Dienstleistungen für Architekten und Planer
- Fassadenkonfigurator
- und vieles mehr

RÖFIX Tools & Services



WWW.ROEFIX.CH/UEBER-UNS/NEWSROOM

- Aktionen
- Informationen zum Unternehmen
- Veranstaltungen
- Produkt News
- und vieles mehr

RÖFIX Newsroom





Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com