

TEHNIČNI LIST

Creteo®Road CC 603

Malta za zapolnjevanje pokrovov jaškov




Področja uporabe

Hitro tekoča fugirna malta R4 za notranjo in zunanjo uporabo v civilni in gradbeništvu. Zlasti je primerna za vgradnjo pokrovov jaškov in zapolnjevanje vrzeli med okvirjem jaška in konusom oziroma izravnalnimi obroči po dvigu okvirja jaška. Hitro strjevanje omogoča uporabo izdelka povsod tam, kjer so gradbeni elementi v najkrajšem času spet izpostavljeni obtežitvi. Izdelek ni primeren za uporabo na velikih površinah > 1 m². Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.


Lastnosti materiala

- Dobra obdelavnost
- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Hitrovezoča malta
- Visoka tlačna in upogibno-natezna trdnost
- Povozen po ca. 1 urah (odvisno od temperature)
- Možnost izvedbe brez veznega premaza
- Enostavna izvedba (samo zmešati z vodo)
- Visoko sulfatno odporen
- Vodo- in volumnoobstojno / obstojno na krčenje

Izvedba

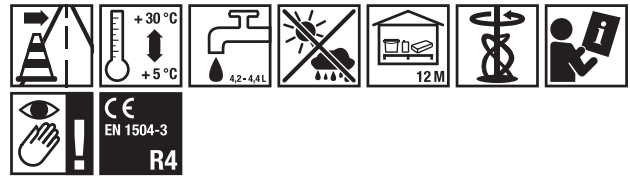

Tehnični podatki

Koda artikla	2000952401
EAN	9003304508587
Embalaža	
Količina na paleto	20 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Zrnavost	0-0,25 mm
Poraba	pribl. 1650 kg/m ³
Izkoristek v litrih	12,1 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	4,2 L/EN
Sprijemno-natezna trdnost	≥ 2,5 MPa

Creteo®Road CC 603

Malta za zapolnjevanje pokrovov jaškov

Koda artikla	2000952401
Tlačna trdnost	≥ 20 MPa (1 h) ≥ 35 MPa (1 d) ≥ 55 MPa (28 d)
Upogibno-natezna trdnost	≥ 7 MPa
E-modul	pribl. 24,9 GPa
Odpornost na temperaturne spremembe	2,0 MPa r4
Specifična gostota sveže malte	pribl. 2000 kg/m ³
Debelina sloja	3-70 mm
Čas obdelave	16 min
Priporočeni čas obdelave	pri temperaturi zraka 20 °C
Voda suha snov W/F	0,21

Osnova materiala

- Izbrani pesek
- Cement
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
- Dodatki

Podlaga

Podlaga mora biti zadosti navlažena, nezmrznjena, brez prahu, kot tudi brez ločilnih sredstev kot so olja in podobno, pri čemer se mora izogibati stoječe vode. Opaž mora dobro zatesniti do podlage in mora biti dobro zasidran.

Navodilo za uporabo

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C. Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Izvedba

Zmešamo samo toliko malte, kolikor jo potrebujemo v eni delovni fazi za zalivanje. Izdelek zmešamo s predpisano količino čiste vode z mešalnim nastavkom. Mešamo, dokler ne dobimo homogene mase brez grudic, pribl. 2 do 3 minute.

Malto moramo zalivati tako, da ne nastajajo votle luknje in v neprekinjenem delovnem postopku, pri čemer pazimo na odzračevanje.

Ne mešamo z drugimi materiali.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 12 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Creteo®Road CC 603

Malta za zapolnjevanje pokrovov jaškov

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.