

TEHNIČKI LIST

Creteo®Road CC 606

Brzovezujući beton za sanaciju R3




Područja primene

Visoko kvalitetan, brzovezujući reparaturni malter na mineralnoj bazi, otporan na sulfate, sa dodacima za poboljšanje prionjivosti. Moguća ručna ugradnja u jednom ili više slojeva na horizontalne podloge u niskogradnji. Za brze sanacije u niskogradnji. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.


Karakteristike

- Dobro prijanjanje
- Trajna otpornost na vlagu
- Visoka otpornost na sulfate
- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
- Vodonepropustljivo
- Postojanog volumena

Ugradnja

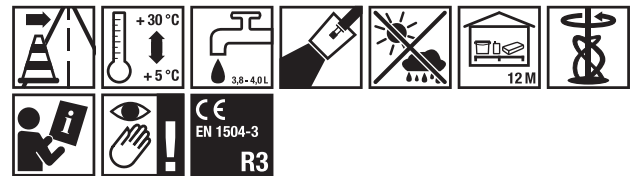

Tehnički podaci

Br. art.	2000952342
EAN	9003304506996
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Granulacija	0-1,2 mm
Potrošnja	oko 1750 kg/m ³
Pokrivenost u litrima	11,5 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 3,6 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Kapilarna vodoupojnost	≤ 0,5 kg/m ² *min0,5
Prionjivost	≥ 1,5 MPa

Creteo®Road CC 606

Brzovezujući beton za sanaciju R3

Br. art.	2000952342
Čvrstoća na pritisak	≥ 15 MPa (1 d) ≥ 30 MPa (28 d) ≥ 5 MPa (1 h)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 5 MPa
E - modul	oko 22,3 GPa
Slobodno stezanje	< 0,25 mm/m
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2100 kg/m ³
Debljina sloja	10-250 mm
Napomena	horizontalno
Deo vode	0,2

Sastav

- Klasirani pesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Aditivi

Uslovi obrade

Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +30 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, bez prašine, nesmrznuta, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez tragova iscvetavanja i razdelnih materija kao što je oplatno ulje i sl. Podloga mora da bude pripremljena prema smernici Održavanje i tankoslojna sanacija građevina od betona i armiranog betona. Betonsku podlogu pre sanacije navlažiti do zasićenja.

Priprema materijala

Brzovezujući beton za sanaciju zamešati sa definisanom količinom vode prikladnom mašinskom tehnikom. Mešati dok smesa ne spostane homogena. Već lagano osušeni malter nikako ne mešati ponovo uz dodatak vode. Ne mešati s drugim materijalima.

Uputstva za ugradnju

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Ugradnja

Zamiješani brzovezujući malter ugraditi ručno na prikladno pripremljenu podlogu.

Površinu je moguće izravnati i zaribati za vreme sušenja. Potrebna je pažljiva nega prema propisanoj normi. Preporučamo ugradnju CreteoRepair CC 179 prema za zaštitu od prebrzog sušenja.

Creteo®Road CC 606

Brzovezujući beton za sanaciju R3

Upozorenja

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.